




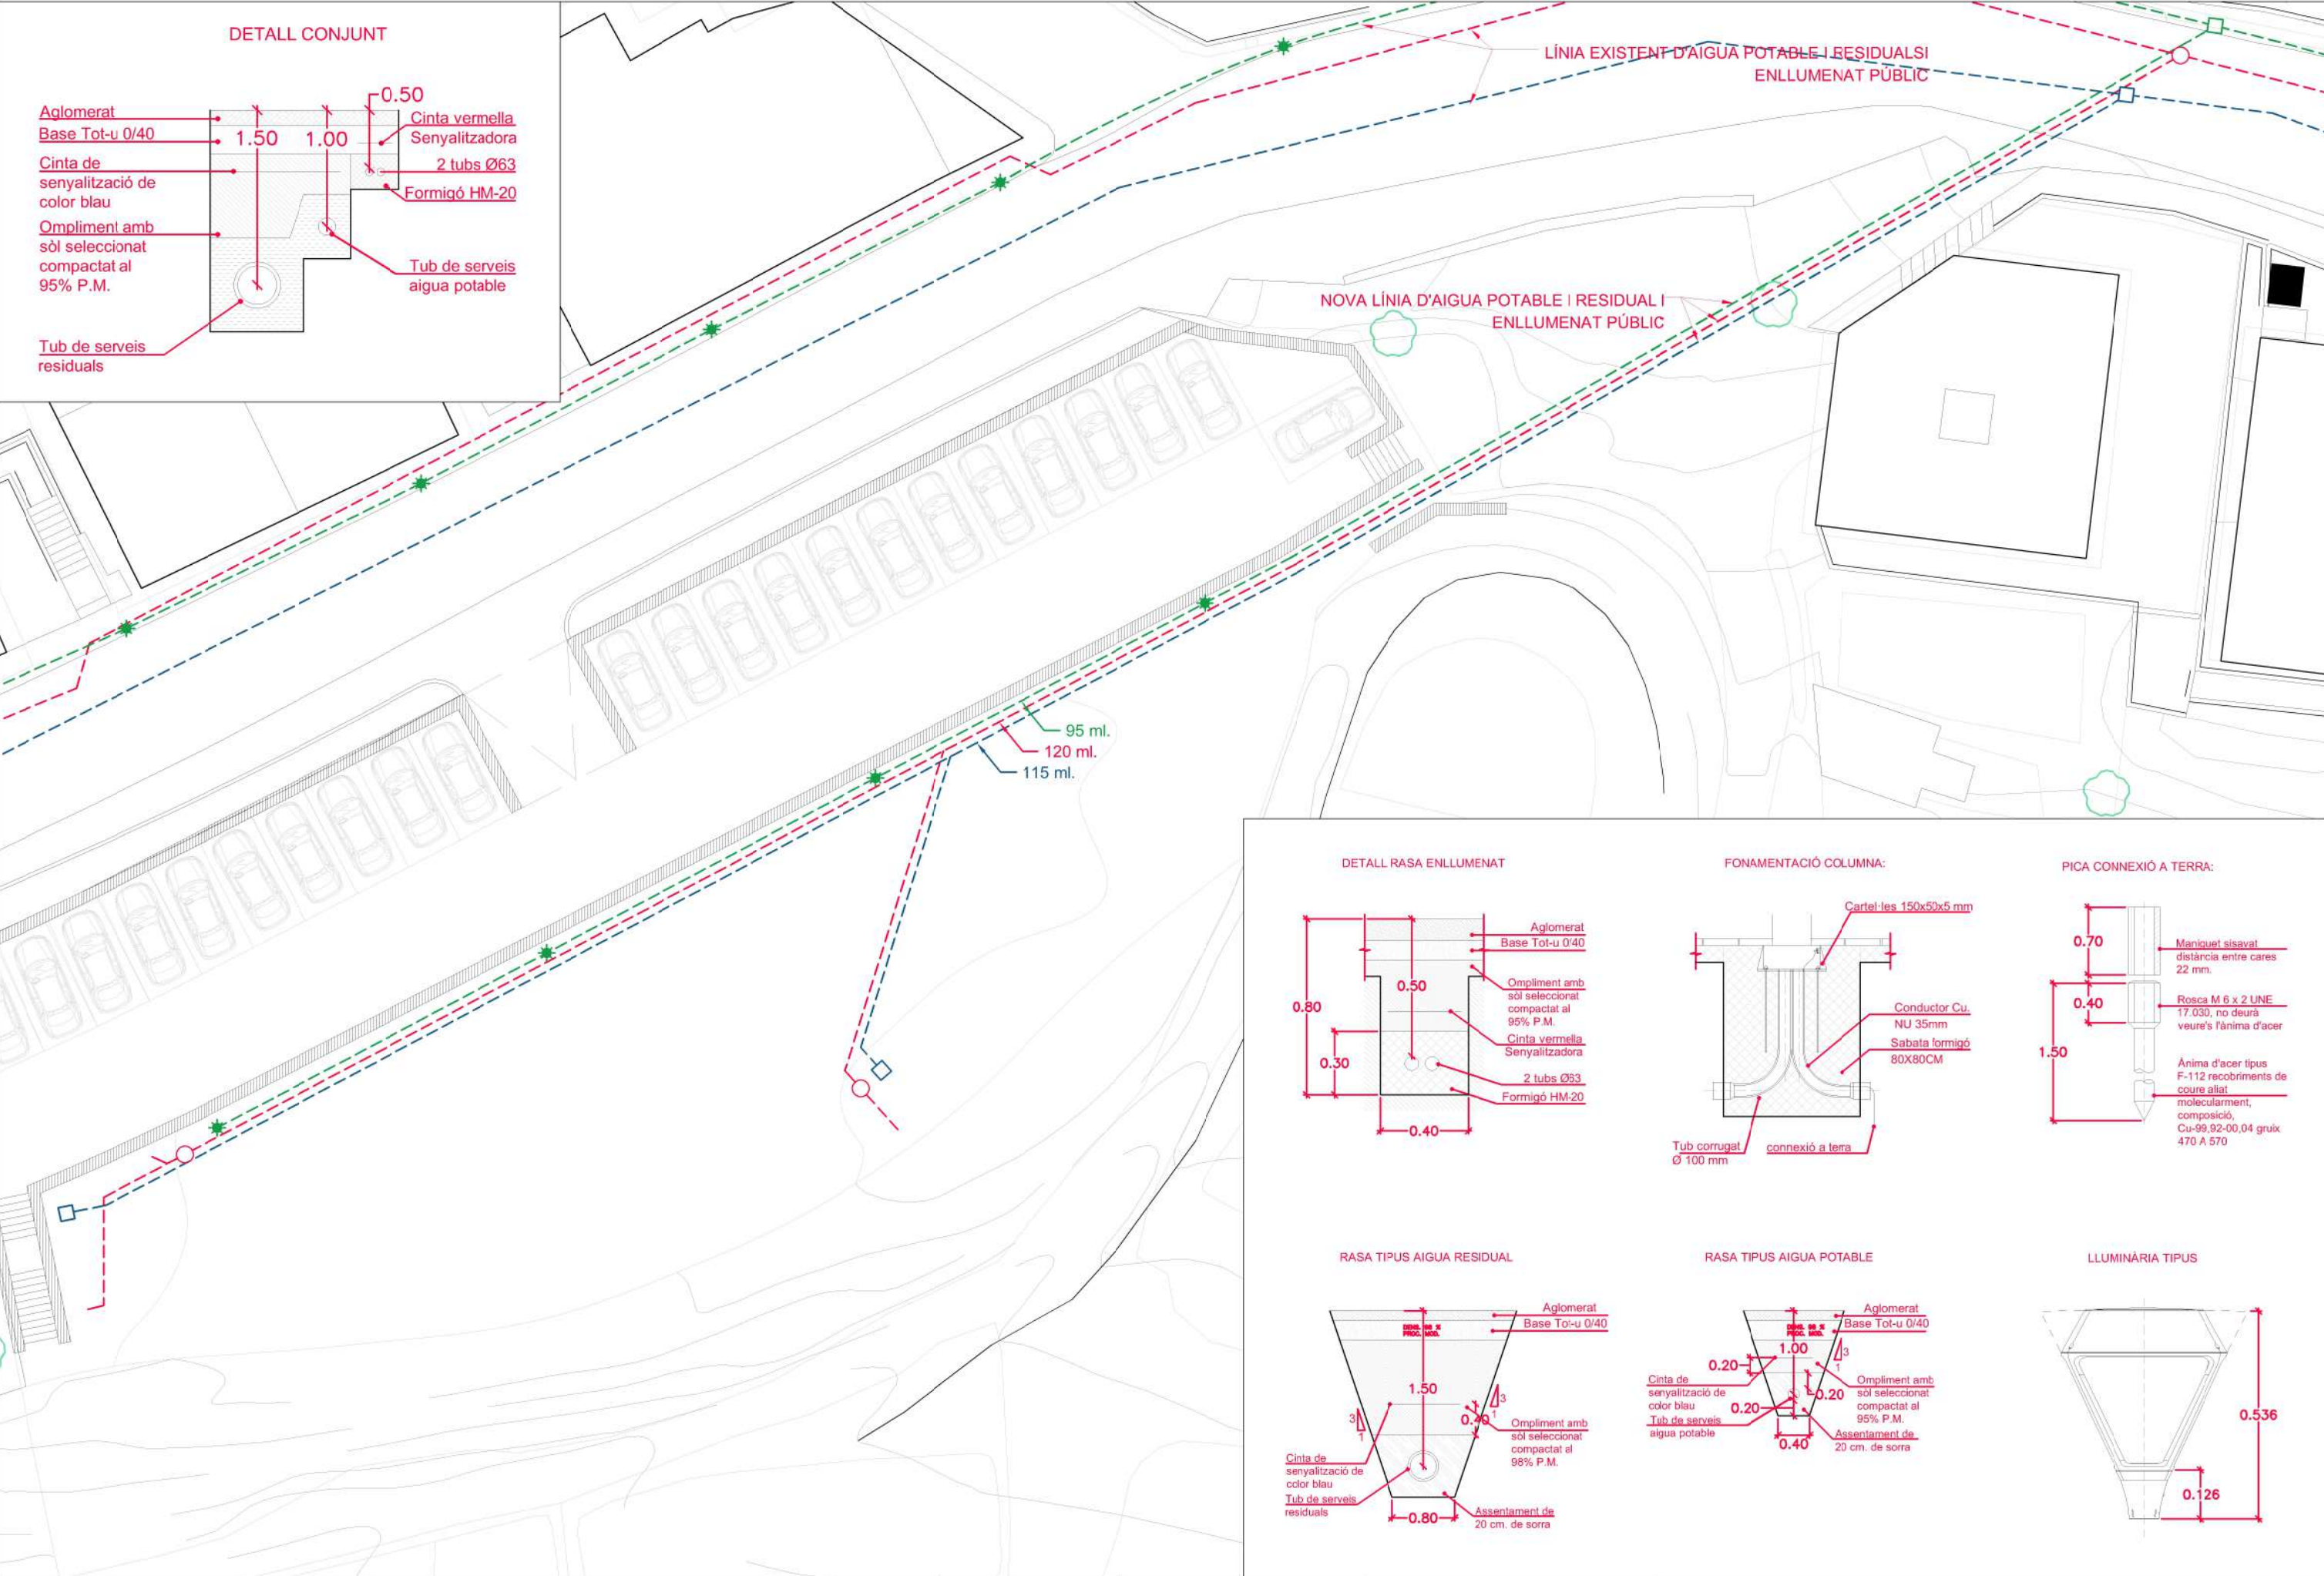
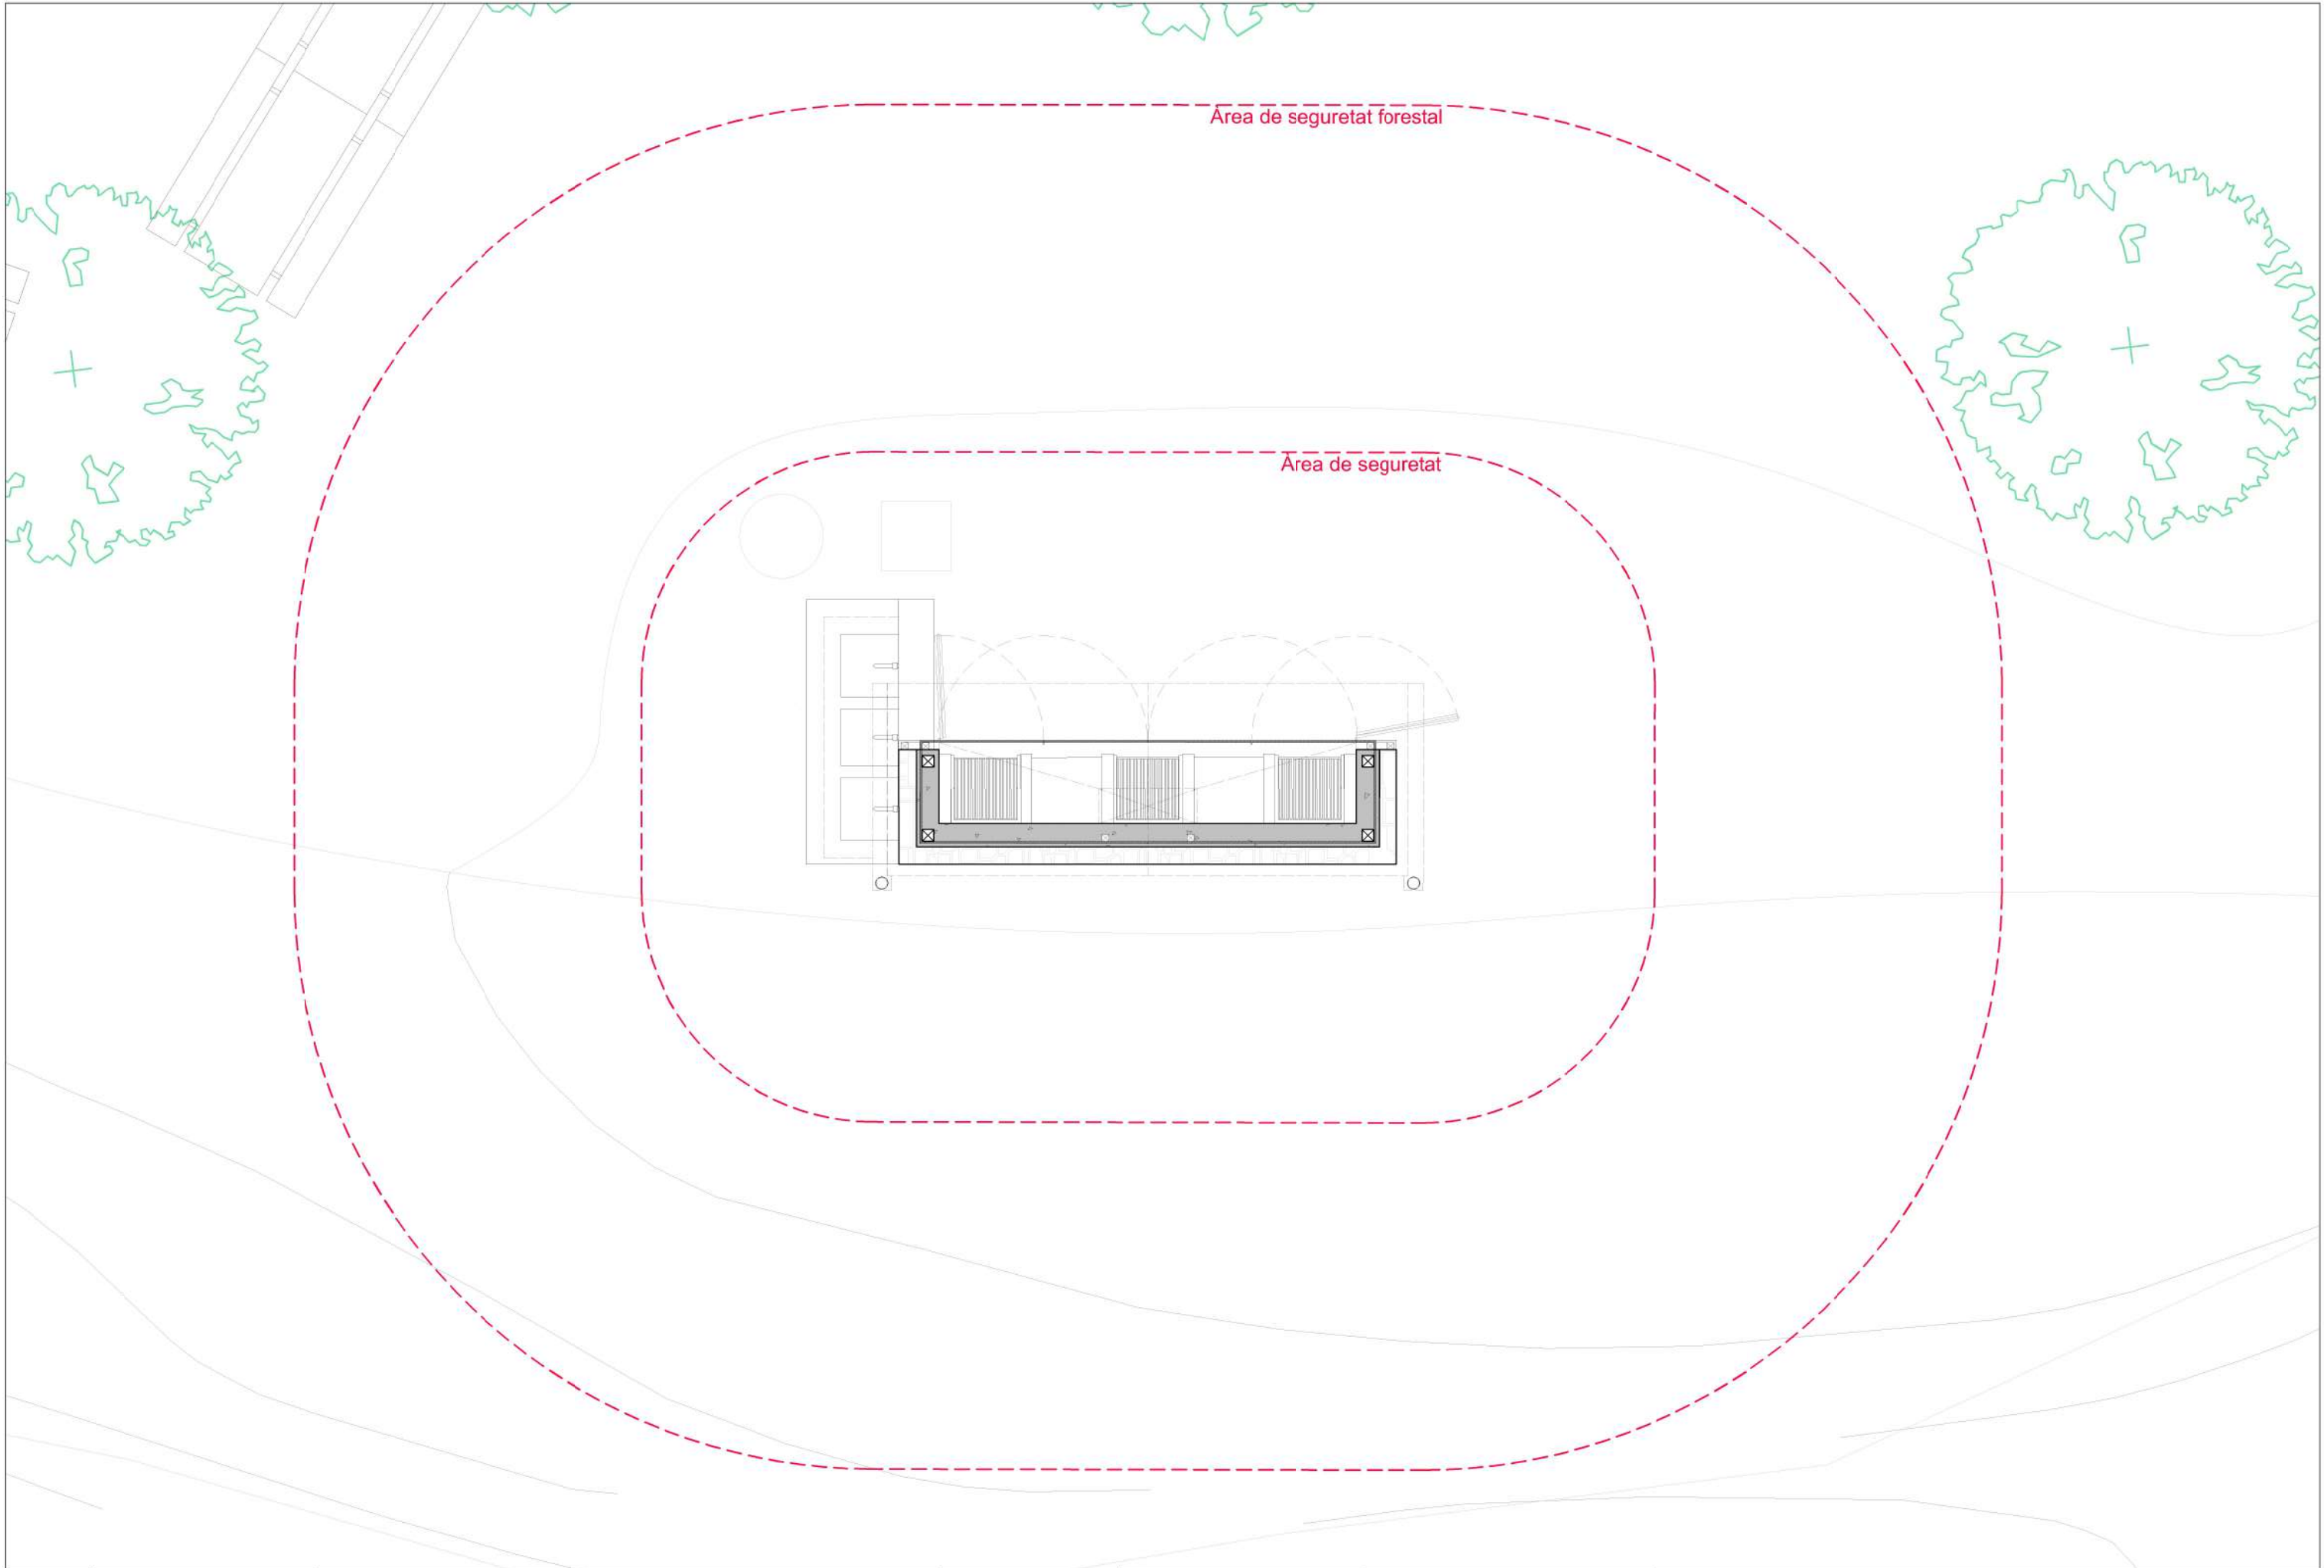
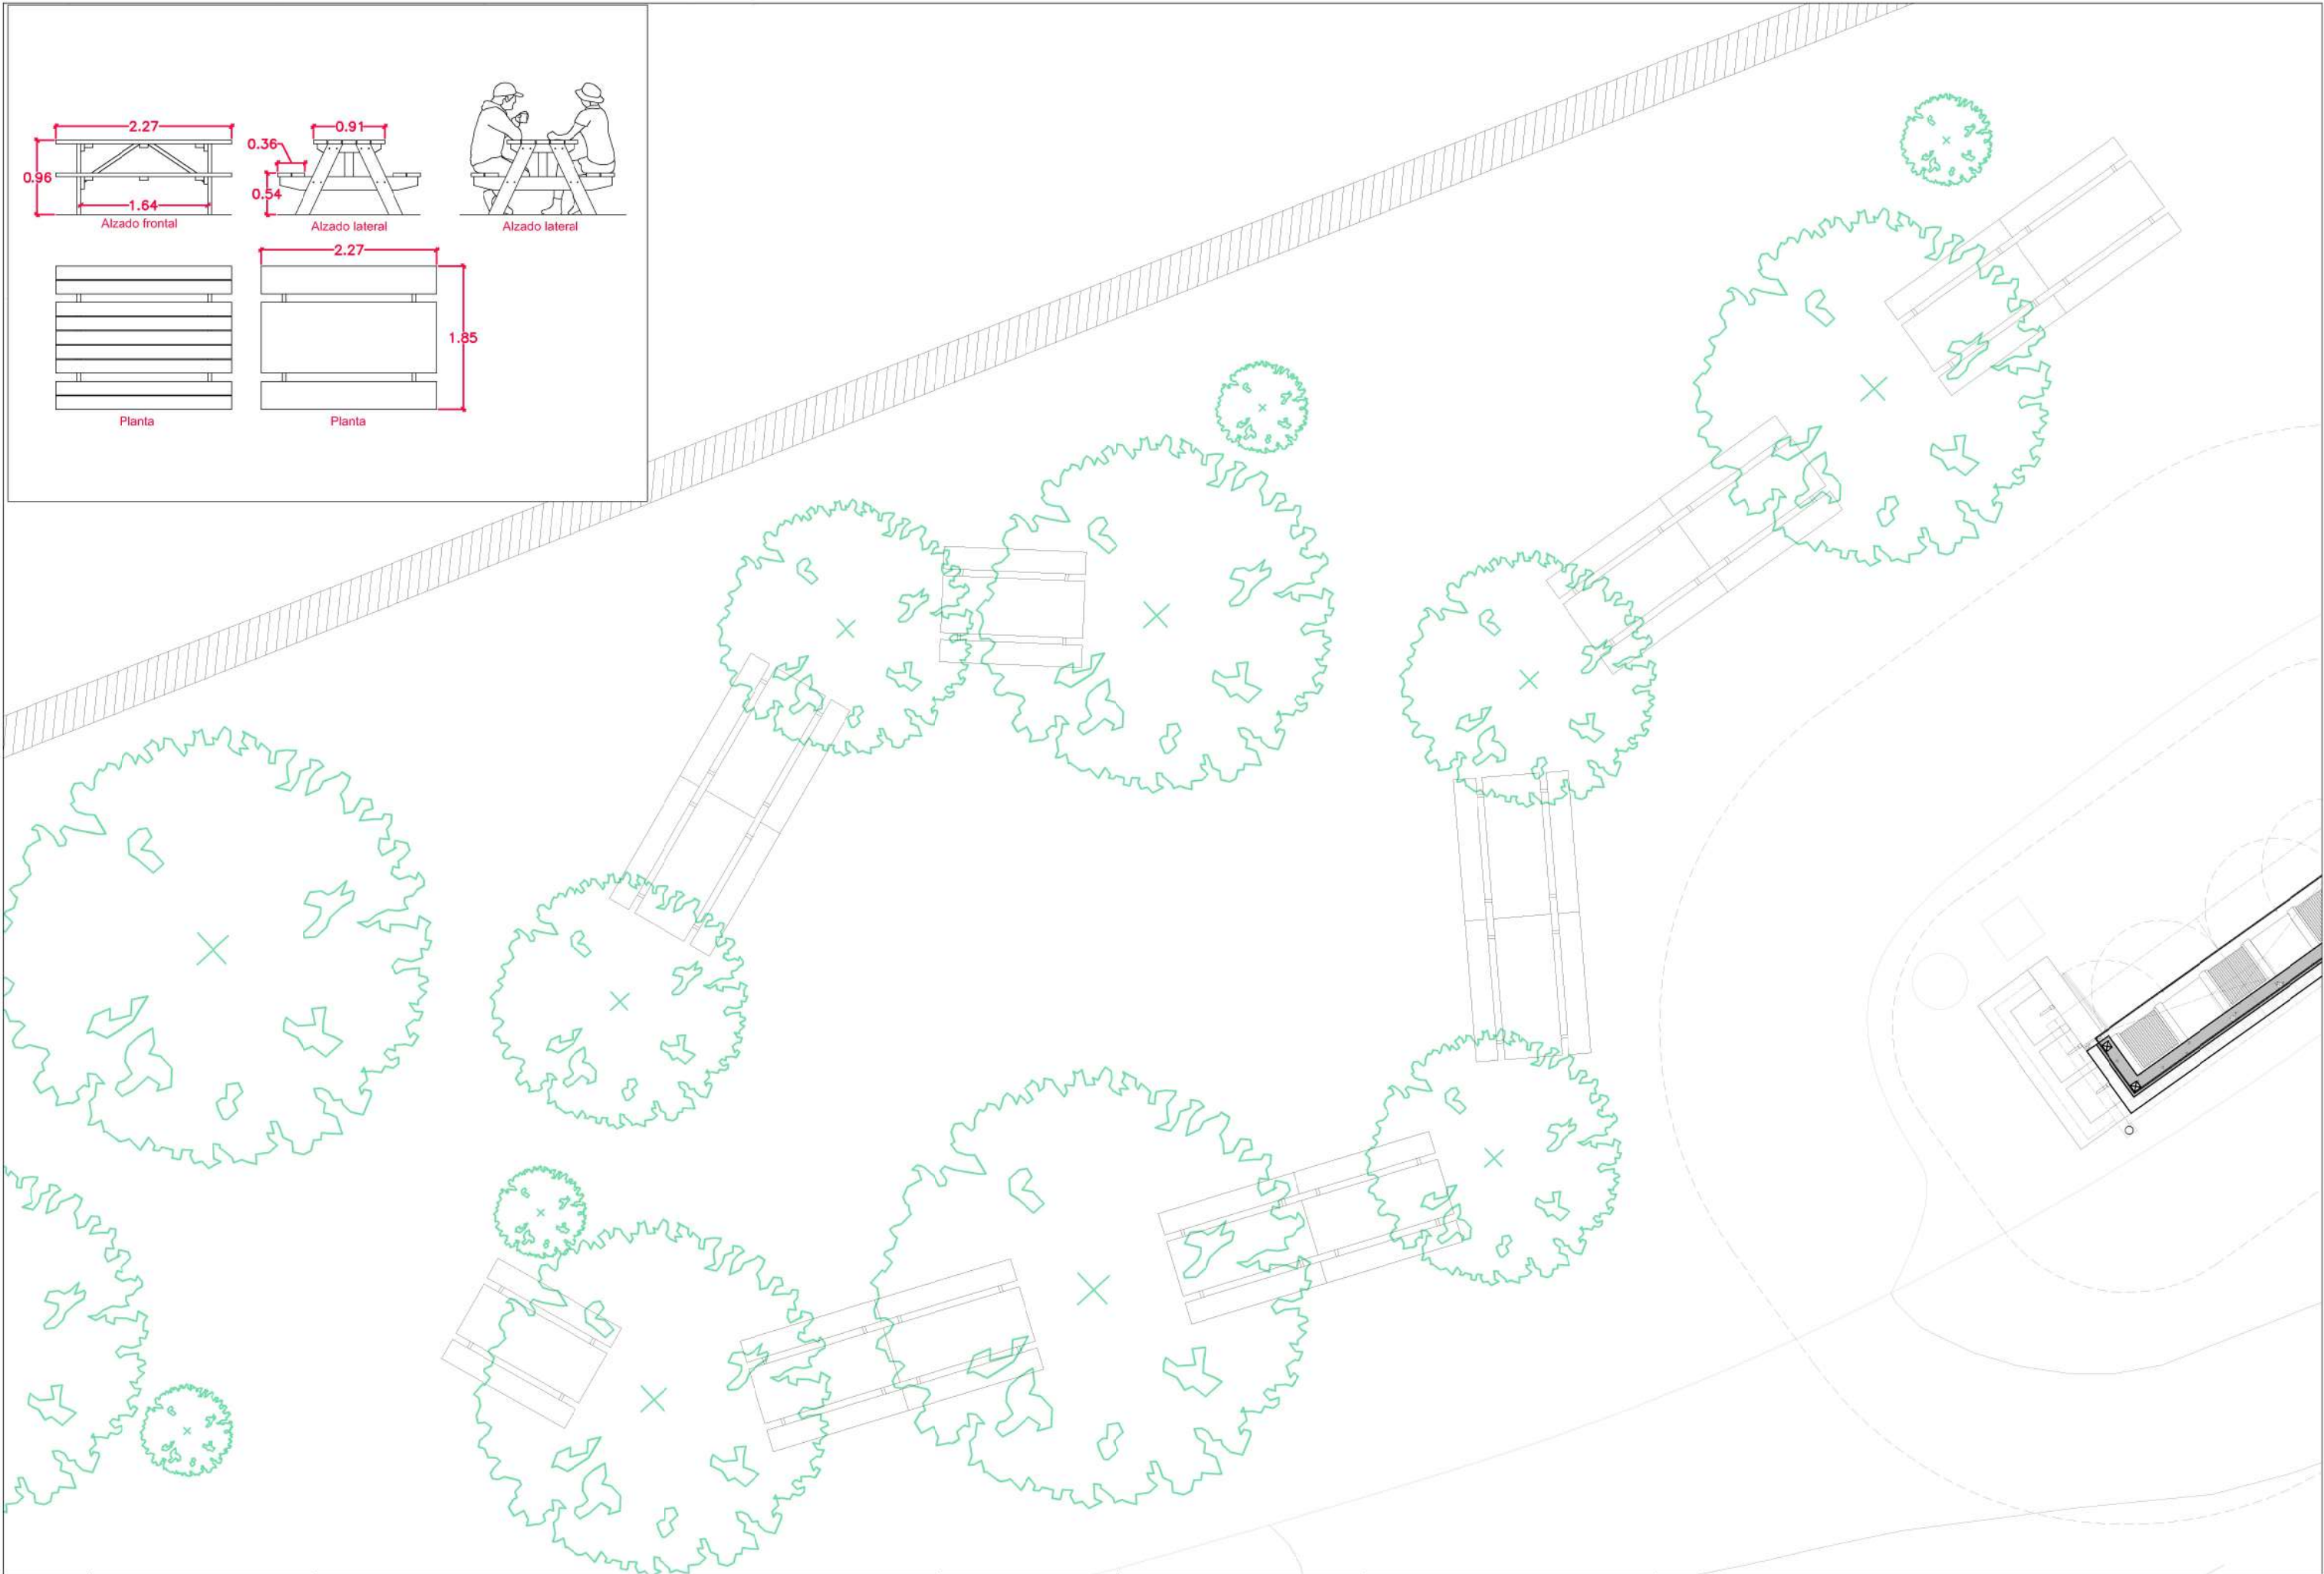
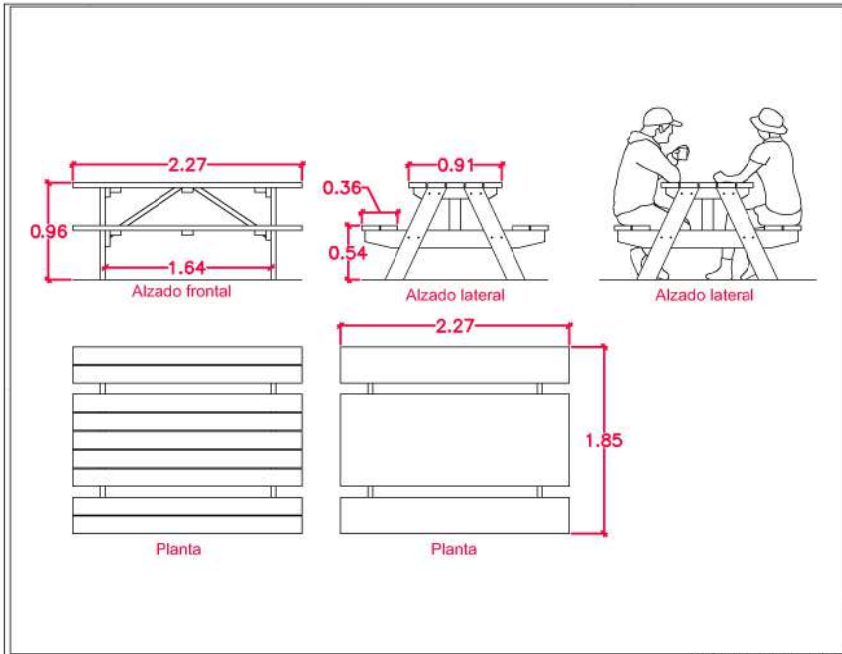
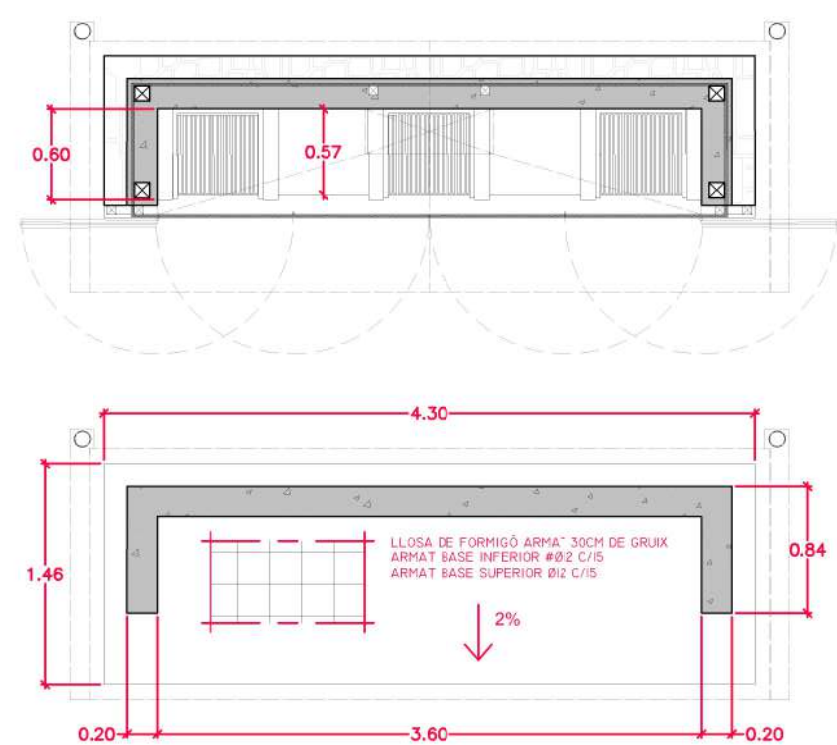
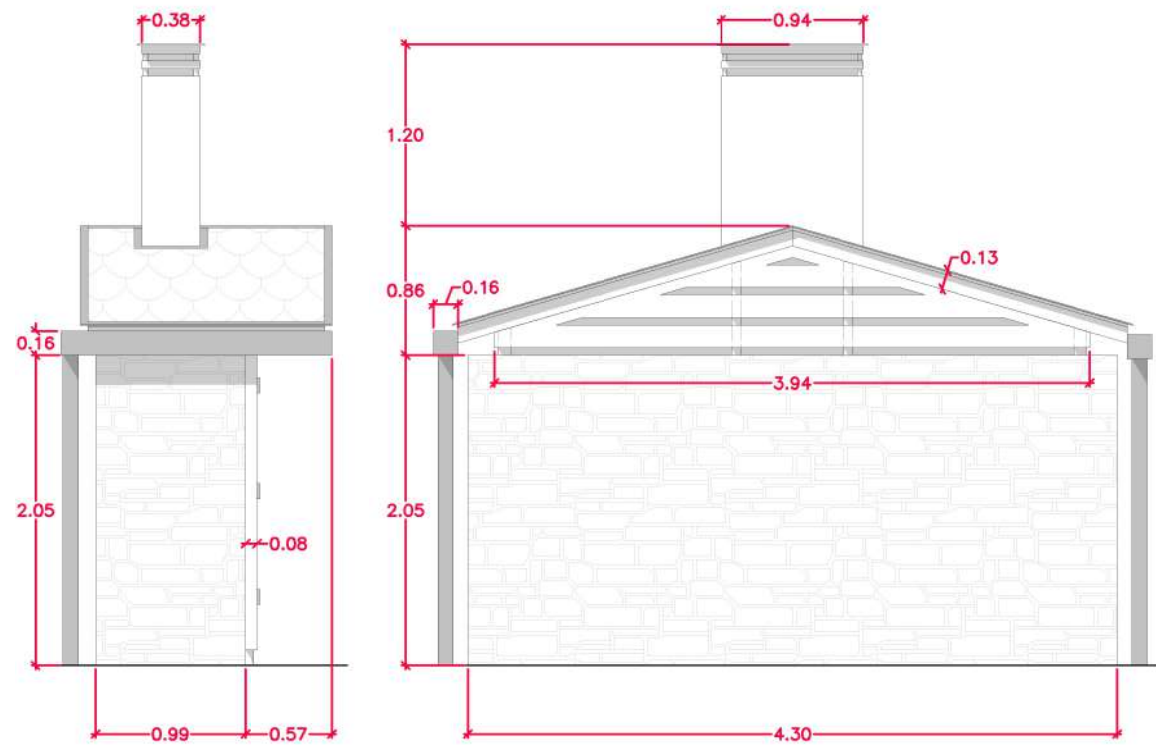


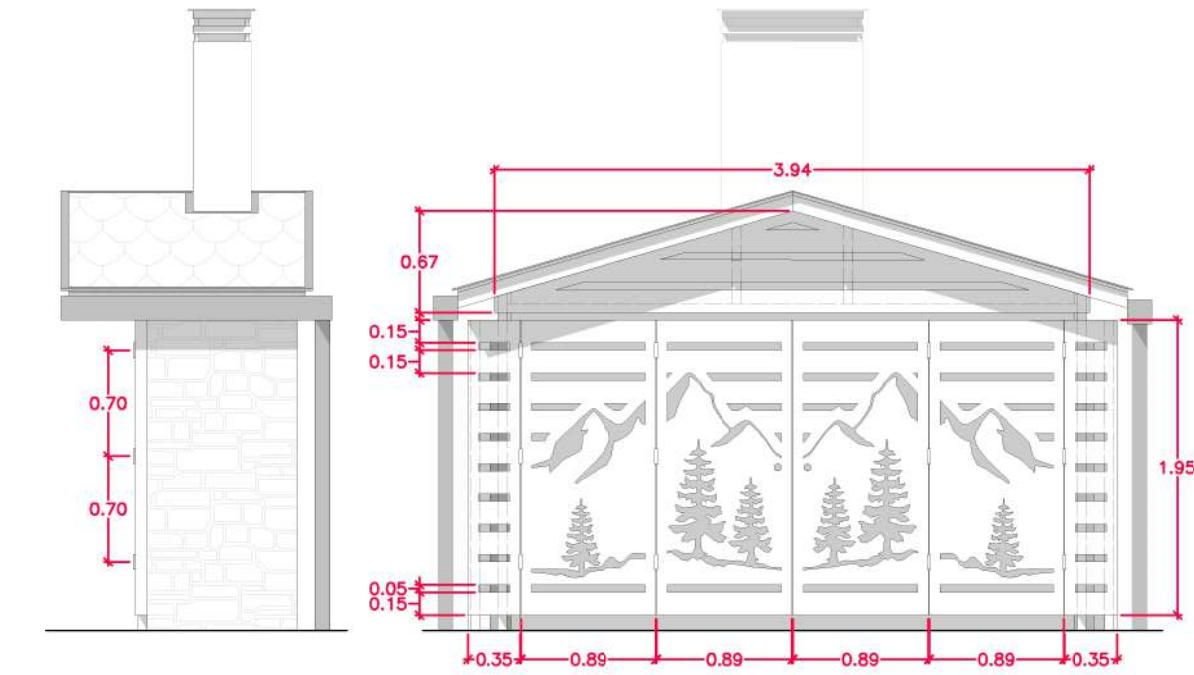

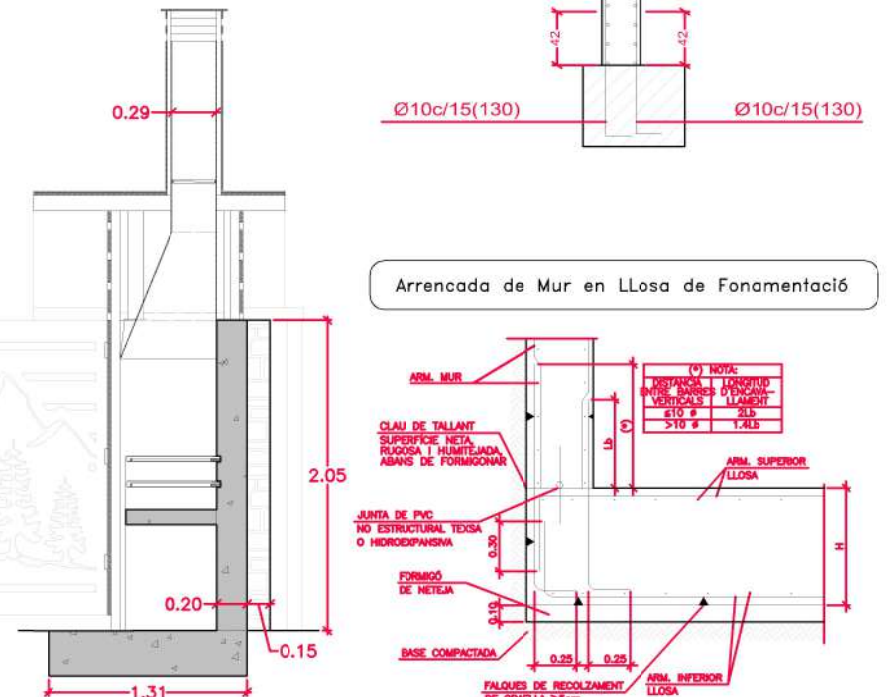

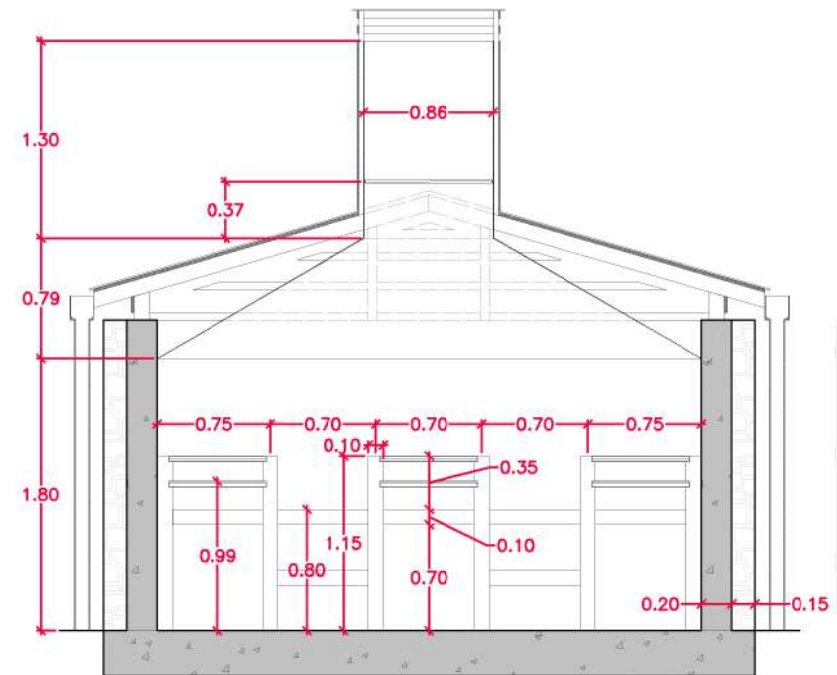

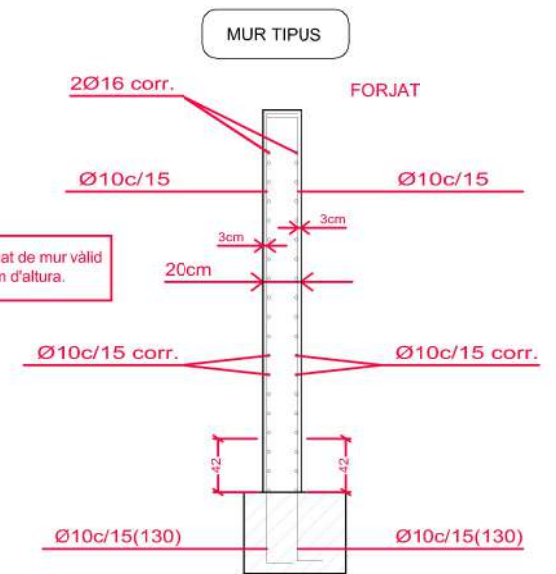

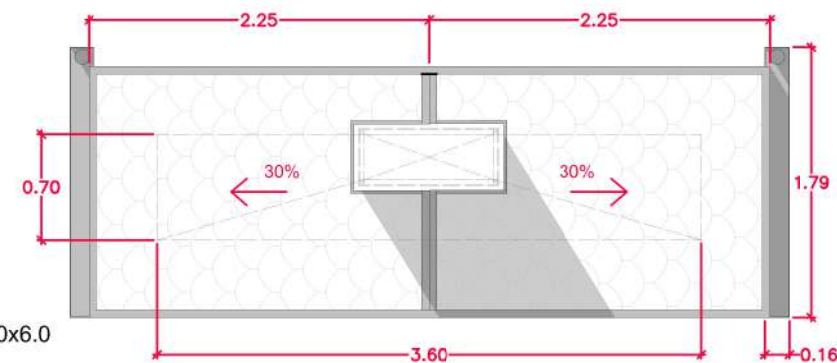

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ SEGONS EHE			
FORMIGÓ FA-35/T/20/Qc + Additiu Hidràfug		ACER B-500-S	
ARIDS Tipus de ciment CEM II, classe 52,5 Classe Arid, relació d/d' 0,59/20		RESISTENCIA CARACTERÍSTICA Als 7 dies 25 MPa Als 28 dies 35 MPa	
DOFIFICACIÓ m³ Ciment (Quantitats orientatives) 350 kg Grava (Mòdul granul. 5.20) 1235 kg Sorra (Mòdul granul. 5.20) 650 kg Aigua 150 kg Relació A/C 0,45 ADDITIUS Consulteu D.F.		RECOBRIMENTS Recobriments segons les condicions ambientals de l'estructura Interior d'edificis. Extérieurs de baixa humitat. 30mm Exteriors normals. Contacte amb aigües normals. 35mm Atmosfèra marina o industrial. Contacte amb el terreny. Contacte amb aigües salines o llaugerament àcides. 70mm	
DOCILITAT Tots (Veure plaça cond.) Compactació Vibrat mecànic Assentament en el con d'Abrams 6 - 9 cm		Nombre de proves per cada al·leja: 4 Altres assaigs segons la EHE Espanyola Con d'Abrams	
Tipus de Ciment Assentament en cm Seca (S) 0-2 Plàstica (P) 3-5 Tota (T) 6-9 Fluida (F) 10-15 Líquida (L) 16-20		CURAT Respectar un temps de curat mínim de 7 dies en condicions climàtiques (*) normals i ciment CEM II a 42,5. Mètodes de curat utilitzat: protecció amb làmines de plàstic, materials humeficats, recobriments plàstics o reg d'aigua 3 vegades al dia.	
Consultar amb la D.F. el temps de curat mínim en el cas de curats en condicions climàtiques adverses de temps molt calorós o fred per tal d'evitar retraccions del formigó. (Veure Art. 74 EHE) (*): 5°C < t < 25°C, H.R. > 50%, V.vent < 20 Km/h, Hores d'insolació a t > 25°C > 5h.			
DADES DE LES LLOSES			
CÀRREGUES		SECCIÓ TÍPICA	
PES PROPÍ:	1000 Kg/m²		
SOBRECÀRREGA D'ÚS:	1000 Kg/m²		
CÀRREGUES MORTES:	100 Kg/m²		
TENSÍO ADM. MÀX. CONSIDERADA	2,15 Kg/cm²		

